



предприятие
Группы
ЛСР

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Песок из отсевов дробления от 0 до 5 мм

Месторождение «Гаврилово»

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

1. Зерновой состав песка (полные остатки на ситах, % по массе)

Диаметр сита (мм)	Результаты испытаний	По ГОСТ 8736-93
10	0	до 5
5	13,8	до 15
0,63	55,8	от 45 до 65

2. Модуль крупности 2,9
3. Содержание частиц размером менее 0,16мм 10,8
4. Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе 8,7
5. Содержание глины в комках, % по массе отсутствует
6. Марка песка по прочности 1200
7. $A_{эфф.}$ естественных радионуклидов, Бк/кг до 278
8. Содержание вредных компонентов и примесей:


(испытания проведены ФГУП «ВНИПИИстромсырье, г.Москва)

Показатель	Факт	По ГОСТ 8736-93
Аморфные разновидности диоксида кремния, растворимые в щелочах, ммоль/л	до 16,83	не более 50,0
Сульфаты и сульфиды в пересчете на SO_3 , % по массе	до 0,007	не более 1,0
Пирит, % по массе	0,14	не более 4,0
Галоидные соединения в пересчете на ион хлора, % по массе	до 0,002	не более 0,15

Песок из отсевов дробления выпускается по **ГОСТ 8736-93** «Песок для строительных работ».

Соответствует государственным санитарно эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическое заключение на продукцию № 47.01.05.571 П.000524.07.08 от 15.07.2008 г, выданное УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области, действительно до 15.07.2013 г.

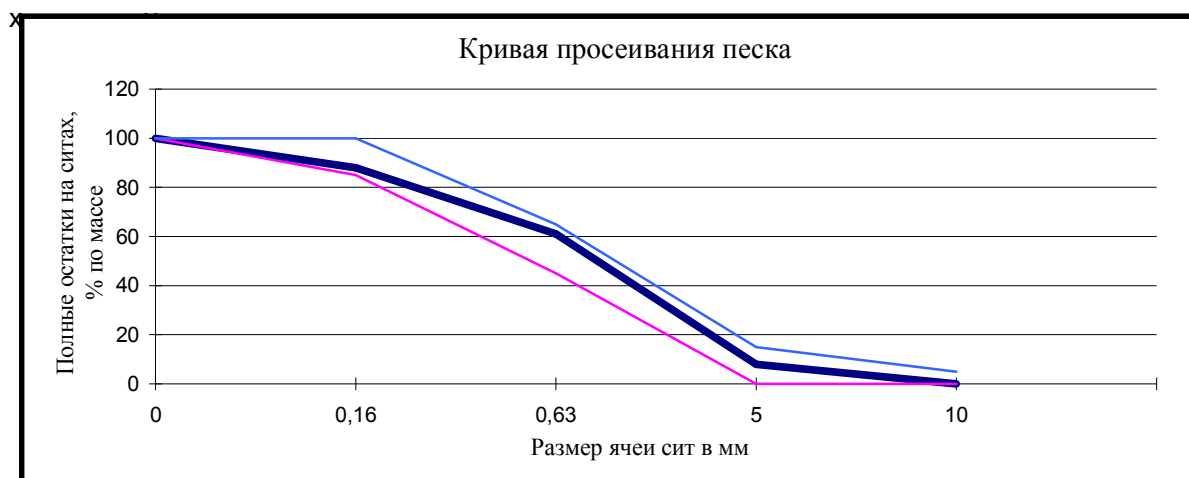

Отгрузка производится автомобильным транспортом

Испытательная лаборатория нерудных строительных материалов ОАО «Гранит-Кузнечное» тел.(81379) 98-552, Аттестат аккредитации на техническую компетентность №SP01.01.096.090 выдан ФГУ «ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ», действителен до 16 июня 2012 г.